


容百科技		文件名称	S8303产品规格书		
发行部门	技术科	文件类型	技术标准	版本	A/0
文件密级	机密	文件编号	WI-PDII-1021	页码	第1页 共2页
拟制		审核		批准	
日期		日期		日期	
<b>1 定义</b>					
本规格书规定了宁波容百新能源科技股份有限公司生产的锂离子电池正极材料-镍钴锰酸锂的技术指标、测试方法、包装、产品保质期及搬运、贮存、防护要求。					
<b>2 使用范围</b>					
产品适用性强，通用性好，可广泛应用于各类钢壳、铝壳、聚合物电池产品中。					
<b>3 技术指标</b>					
主要理化指标					
项目	单位	指标	典型值	测试方法或仪器	
外观	/	黑色粉末	/	目测	
振实密度	g/cm <sup>3</sup>	≥1.40	1.58	振实密度仪	
比表面积	m <sup>2</sup> /g	≤1.50	0.95	比表面积仪	
H <sub>2</sub> O	ppm	≤600	450	KF水分仪	
D10	μm	≥1.00	2.10	马尔文MS-2000激光粒度仪 进样器Hydro 2000MU(A)	
D50	μm	4.50± 1.50	4.50		
D90	μm	≤15.00	8.31		
D99	μm	≤20.00	13.61		
Li	wt%	7.15±0.30	7.40	AAS	
Ni	wt%	49.80±1.50	49.30	ICP测试	
Co	wt%	7.40±0.60	6.90	ICP测试	
Mn	wt%	2.90±0.60	3.00	ICP测试	
CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	wt%	≤0.35	0.24	酸碱滴定法	
OH <sup>-</sup>	wt%	≤0.50	0.28		
Li <sup>+</sup>	wt%	≤0.2	0.13		
Fe	ppm	≤50	16	ICP测试	
Cu	ppm	≤50	3		
Na	ppm	≤300	50		
Ca	ppm	≤200	20		
Cr	ppm	≤20	1		
Mg	ppm	≤200	30		
pH	/	≤12.0	11.65	pH计	
RoHS	/	欧盟标准	/	第三方测试	
磁性异物 (Fe+Cr+Zn+ex.Ni)	ppb	≤100	20	ICP测试	
晶体结构	/	无杂相峰	/	X射线衍射仪 (XRD)	
电化学性能					
克比容量	mAh/g	≥198.0	201.0	扣式半电池, 4.25-2.50V, 0.2C充	
首次效率	%	≥88.0	88.5	扣式半电池, 4.25-2.50V, 0.2C充	
<b>4 包装</b>					
产品采用铝塑膜真空包装，塑料桶或纸箱盛装，每桶或每箱净重25.00kg±0.02kg，或按客户要求定制。					
<b>5 产品保质期</b>					
真空密封包装下，置于阴凉干燥处，保质期一年。					
<b>6 搬运、贮存和防护</b>					
6.1 在搬运时避免撞击、倒立；					
6.2 贮存环境清洁、常温、阴凉、干燥；					
6.3 运输中避免日晒、火烤、雨淋；					


6.4 在打开包装袋后立即使用，不能立即使用的，密封后存放，以防吸潮。

 容百科技		文件名称	S8303产品规格书		
发行部门	技术科	文件类型	技术标准	版本	A/0
文件密级	机密	文件编号	WI-PDII-1021	页码	第2页 共2页
拟制		审核		批准	
日期		日期		日期	

### 7 附粒度分布图

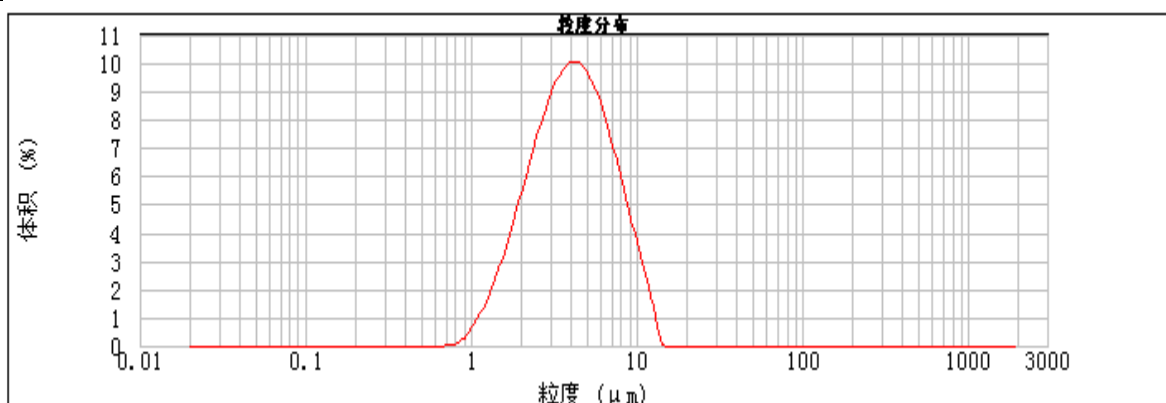

### 8 附SEM图

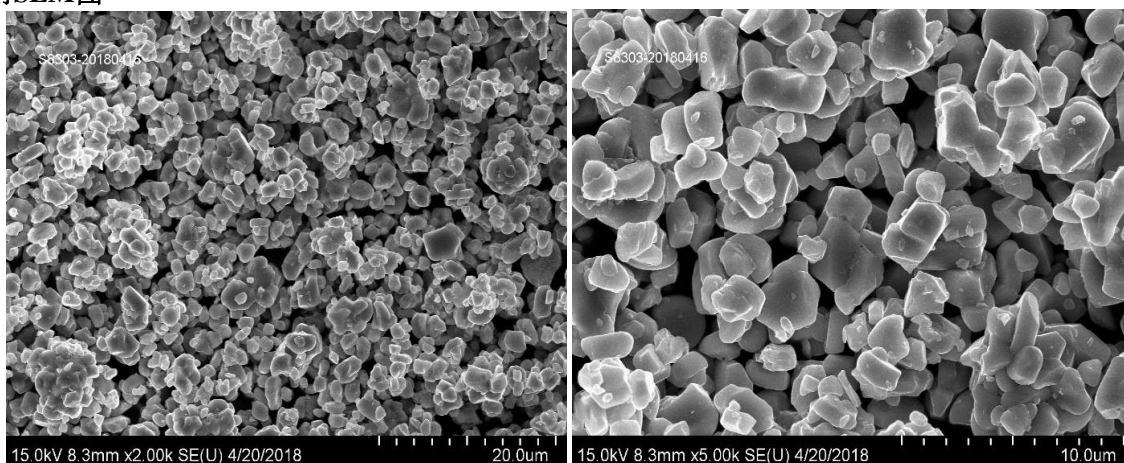

### 9 附XRD图

